




Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Й І С Т А Н Д А Р Т
С О Ю З А С С Р

**ПРОКАТ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАННЫЙ
ШЕСТИГРАННЫЙ**

СОРТАМЕНТ

**ГОСТ 2879-88
(СТ СЭВ 3897-82)**

Издание официальное

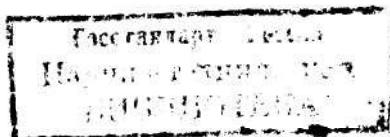

Б3 11-95

**ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ
М о с к в а**

ПРОКАТ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ
ШЕСТИГРАННЫЙ

Сортамент


Hot-rolled hexagonal steel. Dimensions

ГОСТ
2879-88 (СТ
СЭВ 3897-82)

ОКП 093100; 093200; 093300

Дата введения 01.01.90

1. Настоящий стандарт распространяется на прокат стальной горячекатаный шестигранного сечения диаметром вписанного круга a от 8 до 100 мм.
2. По точности прокатки прокат изготавливают:
Б — повышенной точности;
В — обычной точности.
3. Диаметры вписанного круга проката, предельные отклонения по ним, площадь поперечного сечения и масса 1 м длины должны соответствовать указанным на чертеже и в табл. 1.



Издание официальное

Перепечатка воспрещена

© Издательство стандартов, 1988 ИПК Издательство стандартов,
1997

С. 2 ГОСТ 2879-88

Таблица 1

Диаметр вписанного круга <i>a</i> , мм	Предельное отклонение диаметра <i>a</i> , мм, для точности прокатки		Площадь поперечного сечения, см ²	Масса 1 м профиля, кг
	Б	В		
8	+0,1		0,5542	0,435
9	-0,3		0,7015	0,551
10		+0,3	0,866	0,680
11	+0,2	-0,5	1,048	0,823
12	-0,3		1,247	0,979
13			1,463	1,15
14			1,697	1,33
15			1,948	1,53
16	+0,2	+0,3	2,217	1,74
17	-0,3	-0,5	2,503	1,96
18			2,806	2,20
19			3,126	2,45
20			3,464	2,72
21	+0,2	+0,4	3,822	3,00
22	-0,4	-0,5	4,191	3,29
24			4,993	3,92
25			5,412	4,25
26			5,847	4,59
28			6,790	5,33
30			7,794	6,12
32			8,868	6,96
34	+0,2	+0,4	10,010	7,86
36	-0,6	-0,7	11,220	8,81
38			12,510	9,82
40			13,860	10,88
42			15,270	11,99
47			19,040	14,95
48			20,00	15,66
50	+0,2	+0,4	21,64	16,99
52	-0,9	-1,0	23,40	18,40
55			26,20	20,58
60			31,18	24,50
63	+0,3	+0,5	34,37	26,98
65	-1,0	-1,1	36,59	28,70
70			42,43	33,30
75			48,71	38,24

Продолжение таблицы I

Диаметр вписанного круга <i>a</i> , мм	Предельное отклонение диаметра <i>a</i> , мм, для точности прокатки		Площадь поперечного сечения, см ²	Масса 1 м профиля, кг
	Б	В		
80			55,42	43,51
85	+0,4	+0,5	62,57	49,12
90	-1,2	-1,3	70,15	55,07
95			78,16	61,36
100	+0,5	+0,6	86,60	67,98
	-1,5	-1,7		

П р и м е ч а н и я :

1. По требованию потребителя прокат изготавливают следующих размеров: 23; 27; 29; 41; 43; 46; 53; 56; 57 с предельными отклонениями, указанными в таблице, по ближайшему меньшему размеру.

2. Площадь поперечного сечения и масса 1 м длины профиля вычислены по номинальным размерам. При вычислении массы 1 м длины проката плотность стали принята равной 7,85 г/см³. Масса 1 м длины проката является справочной.

3. По требованию потребителя прокат шестиугольного сечения с диаметром вписанного круга 26; 27; 28; 29; 30 мм обычной точности прокатки

изготавливают с предельными отклонениями ^{+0,3}_{-0,7} мм.

4. По согласованию изготовителя с потребителем прутки изготавливают размером более 100 мм.

4. Прокат изготавливают в прутках. По согласованию изготовителя с потребителем прокат изготавливают в мотках.

5. Прокат изготавливают длиной от 2 до 6 м:
мерной длины;
кратной мерной длины;
немерной длины.

По требованию потребителя прокат изготавливают длиной от 1,5 до 12 м.

6. Предельные отклонения по длине проката мерной или кратной мерной длины не должны превышать:

+30 мм — при длине до 4 м; +50
мм — при длине св. 4 до 6 м; +70
мм — при длине свыше 6 м.

По требованию потребителя +40 мм — для проката длиной св. 4 до 7 м;

+5 мм на каждый метр длины свыше 7 м.

С. 4 ГОСТ 2879-88

7. Разность размеров между параллельными гранями (*a*) проката в одном и том же сечении не должна превышать 75 % суммы предельных отклонений.

По требованию потребителя разность между гранями (*a*) в одном и том же сечении проката обычной точности не должна превышать 70 % суммы предельных отклонений для проката размером до 32 мм включительно.

8. Притупление углов для проката шестиугольного сечения не должно превышать значений, указанных в табл. 2.

Диаметр вписанного круга <i>a</i>	Притупление углов, не более
От 8 до 14	1,0
Св. 14 » 25	1,5
» 25 » 55	2,0
» 55	3,0

Т а б л и ц а
2 ММ

По требованию потребителя притупление углов не должно превышать 1,0 мм для проката диаметром вписанного круга 15—20 мм включительно, от 26 до 30 мм включительно — не более 1,5 мм, от 60 —75 мм включительно — не более 2,5 мм.

9. Кривизна прутков шестиугольного проката не должна превышать значений, указанных в табл. 3.

Диаметр вписанного круга <i>a</i>	Кривизна	
	I класс	II класс
До 40	0,5 % длины	
Св. 40	0,4 % длины	0,5 % длины

Т а б л и ц а 3
ММ

10. По требованию потребителя кривизна прутков шестиугольного проката не должна превышать 0,2 % длины,

11. Кривизну проката измеряют на длине не менее 1 м на расстоянии не менее 150 мм от концов.

12. Скручивание шестиугольного проката не должно превышать произведения 4 град/м на длину профиля в метрах, но не более 24

ГОСТ 2879-88 С. 5

град при диаметре вписанного круга до 14 мм и выше 14 мм до 50 мм включительно — 3 град/м на длину профиля в метрах, но не более 18 град, выше 50 мм — 3 град/м на длину профиля в метрах, но не более 15 град.

13. Размеры проката и притупление углов измеряют на расстоянии не менее 150 мм от конца прутка и не менее 1,5 м от конца мотка при массе до 250 кг и на расстоянии не менее 3,0 м при массе мотка выше 250 кг.

С. 6 ГОСТ 2879-88

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Государственным комитетом СССР по стандартам

РАЗРАБОТЧИКИ

СИ. Рудюк, канд. техн. наук; В.Ф. Коваленко, канд. техн. наук;
Х.М. Сапрыгин, канд. техн. наук; В.А. Ена, канд. техн. наук;
Г.И. Снимщикова (руководитель темы); Е.И. Булгаков;
Ж.М. Роева, канд. эконом. наук; В.И. Краснова, И.Е. Паценко,
канд. техн. наук; К.Ф. Перетятько

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29.06.88 № 2557

3. Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 3897—82

4. ВЗАМЕН ГОСТ 2879-69

5. Ограничение срока действия снято по Протоколу № 4—93 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 4-94)

6. ПЕРЕИЗДАНИЕ. Март 1997 г.

Редактор *Т.А. Леонова* Технический
редактор *НС. Гришианова*
Корректор *В.С. Черная*
Компьютерная верстка *А. С. Юфина*

Изд. лиц. № 021007 от 10.08.95. Сдано в набор 04.03.97. Подписано в печать 24.03.97.
Усл.печ.л. 0,47. Уч.-изд.л. 0,37. Тираж 298 экз. С 315. Зак. 228.

ИПК Издательство стандартов
107076, Москва, Колодезный пер., 14.
Набрано в Издательстве на ПЭВМ
Филиал ИПК Издательство стандартов — тип. "Московский печатник"
Москва, Лялин пер., 6